
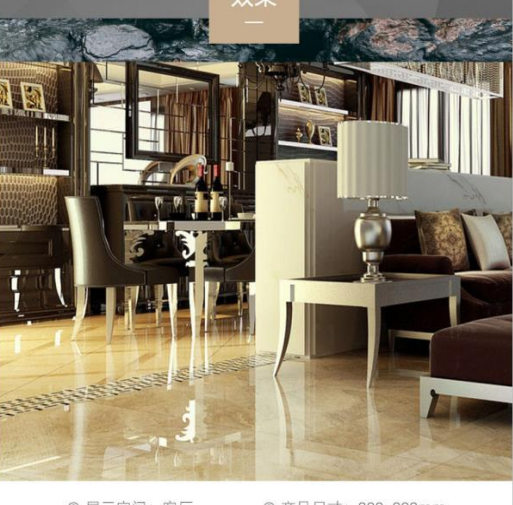



关于瓷砖厂家直供以及品质保证的说明

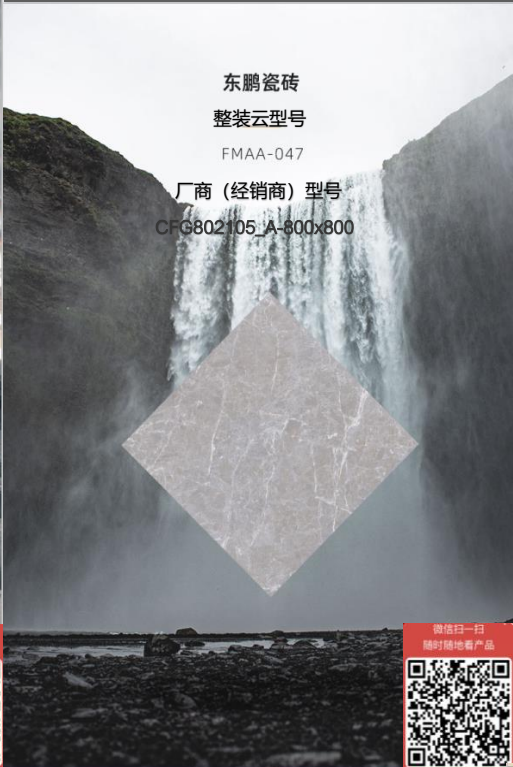

◎ 展示空间：客厅

◎ 产品尺寸：800x800mm

◎ 展示空间：客厅


◎ 产品尺寸：800x800mm

◎ 展示空间：客厅

◎ 产品尺寸：800x800mm

马可波罗瓷砖
高迪米黄

整装云型号
FMAH-024-800x800-B
厂商 (经销商) 型号
CH8810AS-800x800

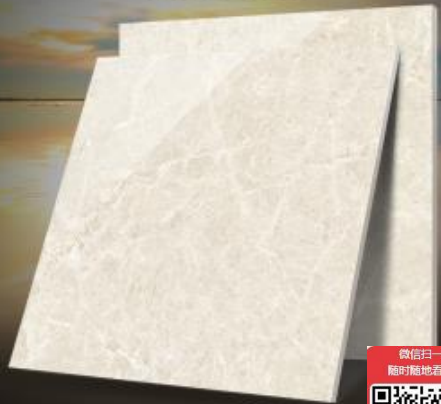

诺贝尔瓷砖
爵士白

整装云型号
FMAH-025-800X800-B
厂商 (经销商) 型号
RS807311-800x800



诺贝尔瓷砖
埃及米黄

整装云型号
FMAH-032-800X800-B
厂商 (经销商) 型号
RS80805-800x800



— IMPRESSION —

空间
效果

— DRAWING —



◎ 展示空间：客厅

◎ 产品尺寸：800×800mm

— IMPRESSION —

空间
效果

— DRAWING —



◎ 展示空间：浴室

◎ 产品尺寸：800×800mm

— IMPRESSION —

空间
效果

— DRAWING —



◎ 展示空间：客厅

◎ 产品尺寸：800×800mm

关于瓷砖厂家直供以及品质保证的说明

本项目所用瓷砖全部由HOMKOO 整装云平台直供。

整装云是上市公司尚品宅配旗下打造的专门为了实现家装一体化的整装平台。

平台整合了国内外知名建材品牌，真正实现了从工厂直接到家庭的F2C模式。

我们从以下几个方面确保所供所有产品的真实性：

- 1.提供瓷砖品牌厂家和HOMKOO整装云的合作授权证书
2. 提供所供产品的质检报告
- 3.业主可以打整装云售后电话查询所用瓷砖是否来自整装云平台直供。
- 4.未来到业主家里的瓷砖箱子上也有二维码，业主可以打电话查询是否是整装云平台总部直供。
每一款瓷砖的编号有2个，整装云自己的编号和品牌方原编号。
5. 业主可以打品牌方电话查询原编号，可以查到产品是否来自品牌方正品直供。
这个项目所供的每一款瓷砖我们都已经在品牌方工厂做了报备。将来这个项目由品牌厂家生产直供。

通过以上几个方面，业主大大可以放心，平台直供，总部直接发货到家。

根本没有任何机会往里面掺杂假货。

可以说比实体店面更安全。

诺贝尔官方电话： 400-822-5678

马可波罗官方电话： 400-880-3650

东鹏官方电话： 400-830-2263

品牌检测报告及官方授权合作书

东鹏瓷钻官方授权合作书



东鹏陶瓷检测报告



检验报告

No: 18010478

产品名称: 玻化砖
名义尺寸: 800mm × 800mm × 10.5mm
商 标: 东鹏
受检单位: 广东东鹏控股股份有限公司
检验类别: 抽样检验

国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心
-中国·西安-

国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 检 验 报 告

No: 18010478		共 3 页第 1 页	
产品名称	玻化砖	名义尺寸	800mm×800mm×10.5mm
受检单位	广东东鹏控股股份有限公司	工作尺寸	800mm×800mm×10.5mm
生产单位		商 标	东鹏
受检单位地址	清远市高新技术开发区	检验类别	抽样检验
生产单位地址	陶瓷工业城内	产品类别	BIa类
抽样地点	生产单位成品库	产品等级	优等品
样品数量	4箱(12块)	生产日期	2017.11
抽样基数	2000箱	抽 样 者	马转娥、李文清
检验依据	Q/DPTC 7-2016 ¹⁾ GB/T 4100-2015 GB 6566-2010 JJ/T 297-2006	到样日期	2018.01.30
检验日期	2018.01.30~2018.03.22	检验项目	见第2、3页
检验结论	抽样产品按照 Q/DPTC 7-2016《干压陶瓷砖》附录 A 检验边长等二十项指标。经检验,该产品符合标准优等品要求。 抽样产品按照 GB/T 4100-2015《陶瓷砖》附录 G 检验边长等十九项指标。经检验,该产品符合标准要求。该产品合格。 抽样产品按照 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》进行检验。经检验,该产品为 A 类装修材料,产销与使用范围不受限制。 抽样产品按照 JJ/T 297-2006《环境标志产品技术要求 陶瓷砖》标准检验可溶性铅含量和可溶性镉含量两项指标。经检验,该产品两项指标均符合标准要求。		
备 注	1) 按照 Q/DPTC 7-2016 规定,产品分为优等品、一级品和合格品三个等级。 2) Q/DPTC 7-2016 所用试验方法与 GB/T 4100-2015 和 GB 6566-2010 相同。		

批准: 李 清 校核: 李 清 编制: 刘 凯

国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 检 验 报 告

No: 18010478		共 3 页第 2 页	
序号	项 目 名 称	标 准 指 标	检 验 结 果
1	边长	±1.0 mm 相对于工作尺寸 的允许偏差 n=10, Ac=0, Re=2	+0.23 mm~+0.27 mm d=0 合格
2	厚度值	≤11.0 mm	10.5 mm 合格
3	厚度偏差	±5%, ±0.5 mm n=10, Ac=0, Re=2	+0.80%~+3.81% +0.09 mm~-0.40 mm d=0 合格
4	边直度	±0.2%, ±1.5 mm n=10, Ac=0, Re=2	-0.01%~-0.00% -0.09 mm~+0.03 mm d=0 合格
5	直角度	±0.2%, ±2.0 mm n=10, Ac=0, Re=2	-0.07%~+0.05% -0.57 mm~+0.39 mm d=0 合格
6	表面平整度	±2.0 mm n=10, Ac=0, Re=2	-0.17 mm~+0.03 mm d=0 合格
7	表面质量	优等品: 至少有 95%的砖距 0.5m 处 观察其主视区域,无端裂、无裂纹、 无落渣,无其它明显缺陷 一级品: 至少有 95%的砖距 0.7m 处 观察其主视区域,无明显缺陷 合格品: 至少有 95%的砖距 1m 处观 察其主视区域,无明显缺陷 n=10, Ac=0, Re=2	距 0.5m 处观察其主视 区域,无明显缺陷 d=0 优等品
8	吸水率 (%)	平均值: E≤0.5 单个值: E≤0.6 n=5, Ac=0, Re=2	平均值: 0.02 最大值: 0.03 d=0 合格
9	破坏强度 (N)	厚度≥7.5 mm, ≥1300 厚度<7.5 mm, ≥700 n=7, Ac=0, Re=2	平均值: 2138 d=0 合格

校核: 李 清 编制: 刘 凯

国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 检 验 报 告

No: 18010478		共 3 页第 3 页	
序号	项 目 名 称	标 准 指 标	检 验 结 果
10	断裂模数 (MPa)	平均值: ≥35 单个值: ≥32 n=7, Ac=0, Re=2	平均值: 39 最小值: 37 d=0 合格
11	无釉耐磨性 (mm ³)	≤175 n=5, Ac=0, Re=2	最大值: 109 d=0 合格
12	抗热震性	经试验无炸裂或裂纹	无炸裂和裂纹 d=0 合格
13	抗冻性	经试验无裂纹或剥落	无裂纹和剥落 d=0 合格
14	静摩擦系数	单个值≥0.50 n=3, Ac=0, Re=1	干法最小值: 0.61 d=0 合格
15	光泽度	≥55 n=5, Ac=0, Re=2	92, 92, 93, 93 d=0 合格
16	膨胀率 (mm/m)	经试验报告膨胀的平均值	0.05
17	抗冲击性	经试验报告平均恢复系数	0.84
18	耐污染性	经试验后报告耐污染级别	5 级
19	耐酸	耐低浓度酸和碱 ULA, ULB, ULC	ULA
	耐碱	耐高浓度酸和碱 UBA, UBB, UBC	UBA
	耐化学试剂 (酸)和游泳池盐类	不低于 UB n=5, Ac=0, Re=2	UA d=0 合格
20	放射性核素限量	A 类: I _a ≤1.0, I _b ≤1.3 B 类: I _a ≤1.3, I _b ≤1.9 C 类: I _a ≤2.8	I _a =0.8 I _b =1.0 A 类
21	可溶性铅含量 (mg/kg)	≤20	3.4 合格
22	可溶性镉含量 (mg/kg)	≤5	<0.05 合格
备注			

校核: 李 清 编制: 刘 凯

马可波罗官方授权合作书

授权书

of

APPRECIATION

兹有佛山维尚家具制造有限公司是广东马可波罗陶瓷有限公司战略合作单位，我公司特授权佛山维尚家具制造有限公司在全国区域内，以整装套餐的形式销售“马可波罗”品牌产品。所授权产品不得超出合作清单范围内。

授权有效期：2020年1月1日至2020年12月31日

本授权书仅对广州尚品宅配家居股份有限公司、佛山维尚家具制造有限公司以及与该公司签订《HOMKOO整装云平台采购协议》的注册会员单位有效，未经我司书面同意，不得转授权。

此授权书不可用于工商登记以及专卖店冠以“马可波罗”名称使用。

特此授权！

官方电话：400-880-3650

单位：广东马可波罗陶瓷有限公司

日期：2020年1月1日

马可波罗陶瓷检测报告

共 6 页, 第 1 页
PAGE 1 OF 6



检测报告 TEST REPORT

报告编号:
REPORT NO.: 25201803945

样品名称:
NAME OF SAMPLE: 瓷质釉面砖 (真石)
GLAZED PORCELAIN TILES
(FULL-POLISHED)

委托单位:
APPLICANT: 东莞市唯美陶瓷工业园有限公司
DONGGUAN CITY WONDERFUL
CERAMICS INDUSTRIAL PARK CO.,LTD.

检验日期:
DATE OF TEST: 04/09/2018 - 17/09/2018 (dd/mm/yy)

国家建筑卫生陶瓷检测重点实验室
STATE KEY TESTING LABORATORY OF BUILDING CERAMICS AND SANITARY WARE
佛山出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心
INSPECTION AND QUARANTINE COMPREHENSIVE TECHNOLOGY CENTRE
OF FOSHAN ENTRY-EXIT INSPECTION & QUARANTINE BUREAU

FSIQC-T-2(1)/A

佛山出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心
INSPECTION AND QUARANTINE COMPREHENSIVE TECHNOLOGY CENTRE OF
FOSHAN ENTRY-EXIT INSPECTION & QUARANTINE BUREAU

检测报告 TEST REPORT

报告编号: 25201803945
Report No:

共 6 页 第 2 页
Page 2 of 6

样品名称 Name of sample	瓷质釉面砖 (真石) GLAZED PORCELAIN TILES (FULL-POLISHED)	名义尺寸 Nominal size (N)	80cm×80cm
表面特性 Nature of the surface	有釉面 Glazed (GL)	工作尺寸 Work size (S _n)	800mm×800mm×11.0mm
类别 Group	B I a	样品描述 Description of Samples	样品完好, 适合测试 The samples are sound, intact and fit for test.
样品标记 Mark of samples	—	样品数量 Quantity of samples	30 块 30 Pieces
委托单位 Applicant	东莞市唯美陶瓷工业园有限公司 DONGGUAN CITY WONDERFUL CERAMICS INDUSTRIAL PARK CO.,LTD.	委托单位地址 Address of applicant	广东省东莞市高埗镇厦村 TANGXIA VILLAGE, GAIBU TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, P.R.C.
委托单位电话 Telephone of applicant	86-13532605011	委托单位传真 Fax of applicant	86-769-88463130
样品来源 Source of Samples	委托单位自送样品 Samples selected by applicant	接收日期 Received on	03/09/2018
检验依据 Test Standard	1. GB/T 4100-2015《陶瓷砖》附录 G 干压陶瓷砖 (E≤0.5% B I a 类) 2. GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》 3. EN 15771:2010 Vitreous and porcelain enamels - Determination of surface scratch hardness according to the Mohs scale		
检验结果 Results of Test	1. 样品检验, 所检验项目的检验结果符合 GB/T 4100-2015 标准中附录 G 的规定。 The results conform to the requirement of Annex G of standard GB/T 4100-2015 with respect to the test items. 2. 样品检验, 检验结果符合 GB 6566-2010 标准中 A 类装饰材料要求。 The results conform to the requirement of Class A decorative materials of standard GB 6566-2010. 3. 莫氏硬度的检验结果见报告第 7 页。 The test results of scratch hardness of surface according to Mohs see Page 7.		
检验单位盖章 Stamp of Test Unit	 日期: 05/12/2018 Date:		
检验单位联系方式 Address of Test Unit	地址: 广东省佛山市禅城区魁奇一路 石 (国际) 金属交易中心十八座二楼 Address: 2/F, Building 18, Lianshi International Metal Exchange Center, Kuiqi Road, Chancheng District, Foshan, Guangdong, China (528000) 电话 (Tel): 86-757-83960558 86-757-83827991 传真 (Fax): 86-757-83827971 邮箱 (E-mail): fsiqtc@163.com 网址 (url): http://www.fsiqtc.com/		
声明 Notes	1. 我们已尽所知所能实施上述检验, 不能对涉及本报告而免除有关各方根据合同和法律所承担的责任和义务。 All inspections are carried out conscientiously to the best of our knowledge and ability. This report does not in any respect absolve the other related parties from his contractual and legal obligations. 2. 未经本实验室书面许可, 不得部分复制本报告。 This report shall not be reproduced, except in full, without the prior written approval from the issuing laboratory. 3. 本报告仅是样品的检测结果。 The results in this report apply to the samples only.		

检验 审核 批准
Tested by 杨明 Inspected by 李华 Approved by 肖小

佛山出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心
INSPECTION AND QUARANTINE COMPREHENSIVE TECHNOLOGY CENTRE OF
FOSHAN ENTRY-EXIT INSPECTION & QUARANTINE BUREAU

检测报告 TEST REPORT

报告编号: 25201803945
Report No:

共 6 页 第 3 页
Page 3 of 6

委托单位声明 Remark of applicant
产品系列名称: 瓷质釉面砖 (真石) Product family: GLAZED PORCELAIN TILES (FULL-POLISHED) 表面特性: 有釉 Nature of the surface: Glazed (GL) 品牌 Brand: 马可波罗 MARCOPOLO 产品类别 Group: B I a 名义尺寸 Nominal size (N): 80cm×80cm 本系列所包含的产品 Items in the family: 80cm×80cm 80cm×40cm (由 80cm×80cm 切割而成 cut from 80cm×80cm) 40cm×40cm (由 80cm×80cm 切割而成 cut from 80cm×80cm) 本系列所包含产品的吸水率、使用的材料、采用的成型方法以及表面特征是一致的, 区别于规格和外观设计。 All items in the family are same in water absorption and thickness, material, method of manufacture and natural of surface except for the design of appearance and dimensions.

本页结束 End of The Page

FSIQC-T-2(1)/A

诺贝尔官方授权合作书



诺贝尔陶瓷检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1034

中国建材检验认证集团浙江有限公司
(原浙江省建材产品质量监督检验站)
检 验 报 告

中国建材检验认证集团浙江有限公司
(原浙江省建材产品质量监督检验站)
检 验 报 告

检 验 报 告

浙建材检第 19F007 号

产品名称: 瓷质釉面砖
委托单位: 杭州诺贝尔陶瓷有限公司
生产单位: 杭州诺贝尔陶瓷有限公司
检验类别: 委托检验

中国建材检验认证集团浙江有限公司
(原浙江省建材产品质量监督检验站)

浙建材检第 19F007 号

产品名称	瓷质釉面砖	规格型号	800 mm × 800 mm × 10.5 mm
		商 标	诺贝尔
样品数量	15 块	样品等级	优等品
委托单位	杭州诺贝尔陶瓷有限公司	地 址	杭州市余杭区临平大道 1133 号
生产单位	杭州诺贝尔陶瓷有限公司	生产日期	——
抽样时间	——	抽样基数	——
抽样地点	——	送 样 人	陆小兵
到样日期	2019 年 01 月 15 日	检验日期	2019 年 01 月 15 日 ~ 2019 年 02 月 22 日
检验类别	委托检验	检验项目	长度和宽度等十八项 详见报告第 2 页
样品特性及状态		满足检验要求 (有釉)	
检验依据	各检验项目检验依据详见数据页		
判定依据	Q/NBL001-2018《干压陶瓷砖》附录 A GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》		
检 验 结 论	* 经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合 Q/NBL001-2018《干压陶瓷砖》附录 A 优等品的技术要求; 放射性核素符合 GB6566 标准中 A 类装修材料要求。检验结果见第 2 页。 *		
说 明	1、检验项目、生产单位、品名等由委托单位; 2、品名: YG88103。		

批 准: 审核: 编 制: 张

浙建材检第 19F007 号

序号	检验项目	标准要求	实测值	单项结论	检验依据
1	长度和宽度, %	相对于工作尺寸偏差: ± 0.6, 最大值 ± 2.0mm	-0.04 ~ -0.00 最大值 -0.34mm	符合	GB/T3810.2-2016
2	厚 度, %	± 5, 最大值 ± 0.5mm	0.6 ~ 2.5 最大值 0.26mm	符合	GB/T3810.2-2016
3	边 直 度, %	± 0.4, 最大值 ± 1.5mm	-0.01 ~ 0.01 最大值 -0.09mm	符合	GB/T3810.2-2016
4	直 角 度, %	± 0.4, 最大值 ± 2.0mm	0.04 最大值 0.5mm	符合	GB/T3810.2-2016
5	表面平整度	最大偏差 < 2.0mm	凹 0.55mm 凸 0.83mm	符合	GB/T3810.2-2016
6	表面质量	0.8m 观察, 至少 95% 主 要区域无明显缺陷	无明显缺陷	符合	GB/T3810.2-2016
7	吸 水 率, %	平均值: < 0.4 单个值: < 0.6	平均值 0.04 最大值 0.05	符合	GB/T3810.3-2016
8	破坏强度, N	厚度 > 7.5mm > 1500	2502	符合	GB/T3810.4-2016
9	断裂模数, MPa	平均值 > 35 单个值 > 32	平均值 41.1 最小值 38.5	符合	GB/T3810.4-2016
10	耐磨性	报告耐磨性级别和转数	3 级 750 转	—	GB/T3810.7-2016
11	热膨胀系数, /℃	报告试验结果	4.8 × 10 ⁻⁶	—	GB/T3810.8-2016
12	抗釉裂性	经循环试验 3 次 应无釉裂	无釉裂	符合	GB/T3810.11-2016
13	抗冻性	无裂纹或剥落	无裂纹或剥落	符合	GB/T3810.12-2016
14	地砖摩擦系数	单个值 > 0.50	0.77 (干法)	符合	GB/T4100-2015 附 录 M
15	抗冲击性	报告试验结果	0.71	—	GB/T3810.5-2016
16	耐污染性	有釉砖不低于 3 级	5 级	符合	GB/T3810.14-2016
17	耐化学 腐蚀性	耐低浓度酸 和碱	报告耐化学腐蚀性等级	—	GB/T3810.13-2016
		耐高浓度酸 和碱	报告耐化学腐蚀性等级	—	GB/T3810.13-2016
		耐家庭化学 试剂	不低于 GB 级	GA 级	符合
18	放射性核 素	I _{Ra}	< 1.0	A 类	GB6566-2010
		I _r	< 1.3		
备注	此处空白				

(以下空白)